

## 6—3 料石砌筑工艺标准（603—1996）

### 1 范围

本工艺标准适用于一般工业与民用建筑的室外勒脚、台阶、坡道、水池、花池等砌料石工程。

### 2 施工准备

#### 2.1 材料及主要机具：

2.1.1 石料：其品种、规格、颜色必须符合设计要求和有关施工规范的规定，应有出厂合格证。

2.1.2 砂：宜用粗、中砂。用5mm孔径筛过筛，配制小于M5的砂浆，砂的含泥量不得超过10%；等于或大于M5的砂浆，砂的含泥量不得超过5%，不得含有草根等杂物。

2.1.3 水泥：一般采用325号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。有出厂证明及复试单。如出厂日期超过三个月，应按复验结果使用。

2.1.4 水：应用自来水或不含有害物质的洁净水。

2.1.5 其它材料：拉结筋，预埋件应做好防腐处理。

2.1.6 主要机具：应备有搅拌机、筛子、铁锹、小手锤、大铲、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、小白线、半截大桶、扫帚、工具袋、手推车、皮数杆等。

#### 2.2 作业条件：

2.2.1 基础、垫层已施工完毕，并已办完隐检手续。


2.2.2 基础、垫层表面已弹好轴线及墙身线，立好皮数杆，其间距约15mm为宜。转角处应设皮数杆，皮数杆上应注明砌筑皮数及砌筑高度等。

2.2.3 砌筑前拉线检查基础、垫层表面，标高尺寸是否符合设计要求，如第一皮水平灰缝厚度超过20mm时，应用细石混凝土找平，不得用砂浆掺石子代替。

2.2.4 砂浆配合比由试验室确定，计量设备经检验，砂浆试模已经备好。

### 3 操作工艺

#### 3.1 工艺流程：

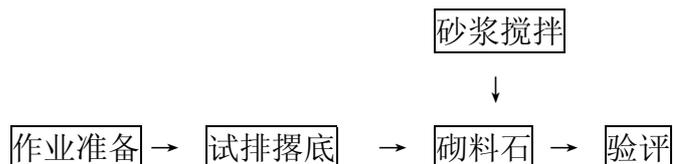

3.2 砌筑前，应对弹好的线进行复查，位置、尺寸应符合设计要求，根据进场石料的规格、尺寸、颜色进行试排、撂底，确定组砌方法。

#### 3.3 砂浆拌制：

3.3.1 砂浆配合比应用重量比，水泥计量精度在±2%以内。

3.3.2 宜采用机械搅拌，投料顺序为砂子→水泥→掺合料→水。搅拌时间不少于90s。

3.3.3 应随拌随用，拌制后应在3h内使用完毕，如气温超过30℃，应在2h内用完，严禁用过夜砂浆。

3.3.4 砂浆试块：基础按一个楼层或250m<sup>3</sup>砌体每台搅拌机做一组试块（每组6块），如材料配合比有变更时，还应做试块。

3.4 料石砌筑：

3.4.1 组砌方法应正确，料石砌体应上、下错缝，内外搭砌，料石基础第一皮应用丁砌。坐浆砌筑，踏步形基础，上级料石应压下级料石至少三分之一。

3.4.2 料石砌体水平灰缝厚度，应按料石种类确定，细料石砌体不宜大于5mm；半细料石砌体不宜大于10mm；粗料石砌体不宜大于20mm。

3.4.3 料石墙长度超过设计规定时，应按设计要求设置变形缝，料石墙分段砌筑时，其砌筑高低差不得超过1.2m。

3.5 冬雨期施工：

3.5.1 当预计连续10d内日平均气温低于5℃或当日最低气温低于-3℃时，即进入冬期施工。

3.5.2 冬期施工宜采用普通硅酸盐水泥，按冬施方案并对水、砂进行加热，砂浆使用时的温度应在+5℃以上。

3.5.3 雨季施工应防止雨水冲刷墙体、下班收工时应覆盖砌体上表面，每天砌筑高度不宜超过1.2m。

## 4 质量标准

4.1 保证项目：

4.1.1 料石的品种、规格、强度、颜色必须符合设计要求，有出厂合格证。

4.1.2 砂浆的品种，强度必须符合设计要求，同强度等级砂浆必须符合下列规定：

4.1.2.1 各组试块的平均强度不小于 $f_{m,k}$ 。

4.1.2.2 任意一组试块时强度不小于 $0.75f_{m,k}$ 。

当仅有一组试块时其强度不小于 $f_{m,k}$ 。

4.1.3 转角处必须同时砌筑，交接处不能同时砌筑时必须留斜槎。

4.2 基本项目：

4.2.1 料石砌体应内外搭砌，上下错缝，拉结石、丁砌石交替设置，料石放置平稳，灰缝均匀一致，灰缝厚度符合施工规范的规定。

4.2.2 料石砌体墙面应采用叨灰勾缝，粘结牢固，密实光洁，横、竖缝交接平整，墙面洁净，清晰美观。

4.3 允许偏差项目，见表6-3。

表 6-3

项次	项 目		允许偏差 (mm)					检 验 方 法	
			毛料石		粗料石	半细料石			细料石
			基础	墙	基础	墙	墙、柱		墙、柱
1	轴线位移		20	15	15	10	10	10	用经纬仪、水准仪、尺 量检查
2	基础及顶面标高		±25	±15	±15	+15	±10	±10	
3	砌体厚度		±30	+20 -10	±15	+10 -5	+10 -5	+10 -5	尺量检查
4	垂 直 度	每层	—	20	—	10	7	5	用经纬仪或吊线坠每 层用托线板检查
		全高	—	30	—	25	20	15	
5	平整度墙、柱		—	20	—	10	7	5	用靠尺和楔形塞检查
6	水平灰缝平直度		—	—	—	10	7	5	拉 10m 小线, 尺量检查

## 5 成品保护

5.1 料石墙砌筑完后, 未经有关人员检查验收, 轴线桩、水准桩、皮数杆应加以保护, 不得碰坏、拆除。

5.2 砌体中埋设的构造筋应注意保护, 不得随意踩倒弯折。

5.3 细料石墙、柱、垛、应用木板、塑料布保护, 防止损坏楞角或污染。

## 6 应注意的质量问题

6.1 砂浆强度不稳定: 材料计量要准确, 搅拌时间要达到规定的要求。试块的制作、养护、试压要符合规定。

6.2 水平灰缝不平: 皮数杆应立牢固, 标高一致, 砌筑时小线要拉紧, 穿平墙面, 砌筑跟线。

6.3 料石质量不符合要求: 对进场的料石品种、规格、颜色验收时要严格把关。不符合要求时拒收, 不用。

6.4 勾缝粗糙: 应叨灰操作, 灰缝深度一致, 横竖缝交接平整, 表面洁净。

## 7 质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录:

7.1 材料(料石、水泥、砂等)出厂合格证及复试报告。

7.2 砂浆试块试验报告。

7.3 分项工程质量检验评定。

7.4 隐检、预检记录。

7.5 冬期施工记录。

7.6 设计变更及洽商记录。

7.7 其它技术资料。